

ÍNDICE DE FLUIDEZ


CLIENTE: TESTE
DATA: 06/06/2012
ANALISTA: MARCELO GOMES
TIPO: PEAD - Material não reciclado Preto, no pigmento não consta chumbo e mercúrio. Usado para tamque combustivel
IDENTIFICAÇÃO: PRETO
TEMPERATURA: 190 °C
MASSA: 5000 gramas
MELT TIME: 420 segundos
MÉTODO: A
TEMPO DE CORTE 120 segundos

Ensaio realizado conforme a norma ASTM D-1238-94a, em plastômetro de extrusão modelo IFBY
Última aferição em: Certificado:

ÍNDICE DE FLUIDEZ

MÉTODO A		
ENSAIO	PESO (G)	IF g/10 min
1	0,063	0,315
2	0,062	0,310
3	0,064	0,320
4	0,062	0,310
5	0,063	0,315

	PESO (g)	IF g/10 min
MÉDIA	0,063	0,314

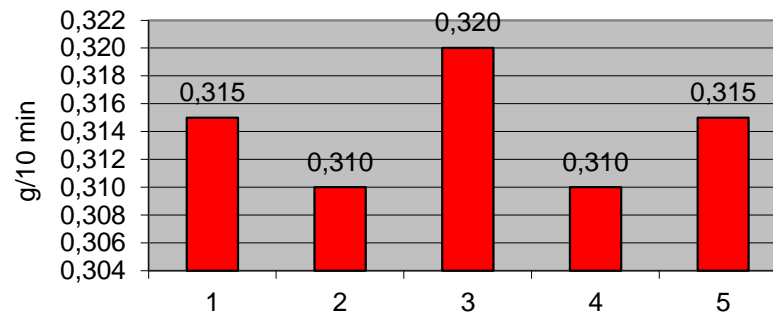

Guarulhos, 05 de Junho de 2012
MOAGEM VALENTE